



СПЕЦТЕХПРОЕКТ

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Адрес: 456550, Челябинская область,
г. Коркино, ул В. Терешковой, д 1, офис
телефон 8(351)771-59-92

ЕАЭС

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA11.B.75886/25 действительна до 16.12.2030 г.

1. Дата выдачи: " ____ " _____ 2026 г.

2. **Песок дроблёный, фракционированный, фракция 0-2 мм** из андезито-базальтовых порфириров Тимофеевского месторождения строительного камня получаемый при производстве щебня, для дорожного строительства.

3. Потребитель: _____
(наименование организации)

4. Количество песка дроблёного: _____ т. _____ м³ № квитанции _____
(адрес)


5. Номера вагонов: _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
№ п/п	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ 32730-2014	Фактические значения
1	Содержание зерен крупностью св.8мм, % по массе	Не допускается	0
2	Содержание зерен крупностью св.4мм, % по массе	Не допускается	0
3	Содержание зерен крупностью св. 2мм, % по массе	Не более 2,5	1,8
4	Содержание зерен крупностью менее 0,125 мм, % по массе	Не более 3,5	2,6
5	Влажность естественная, % по массе	Не нормируется	0,1
6	Содержание глины в комках, % по массе	Не более 0,25	0
7	Насыпная плотность в сухом состоянии, т/м³	Не нормируется	1,53
8	Истинная плотность, г/см³	От 2,0 до 3,5 г/см³	2,78
9	Пустотность, %	Не нормируется	45
10	Наличие органических примесей	Светлее эталона	Отсутствуют (светлее эталона)
11	Минерало-петрографический состав	Содержание петрографически разобранных по породам (или минералам) зерен, %. Плагиоглаз - 32,57; Скрытозернистый базис - 42,3; Кальцит - 0,25; Актинолит - 0,18; Роговая обманка - 12,14; Эпидот - 2,33 (Протокол испытаний № 1225/26 от 26.02.2026 г. ООО " УралНИИИстром")	
12	Содержание петрографически разобранных по породам (или минералам) зерен:		
	Пирит, %	не более 4	0,16
	Магнетит, гетит, гематит, и др., апатит, нефелин, фосфорит, %	не более 15	0,03
	Уголь и древесные остатки, %	не более 1,0	0
13	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 2	1,6

14	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %	До 9 включительно	3,2 соответствует марке М1400
15	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг	До 740	менее 40,13
16	Песок из отсевов дробления Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол лабораторных исследований №222/26-2 от 22.01.2026г.		

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству

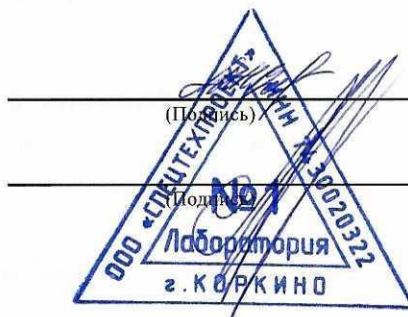

Макарова К.В.
(Фамилия, инициалы)

Ахметзянова Е.В.
(Фамилия, инициалы)